


ANZOLA

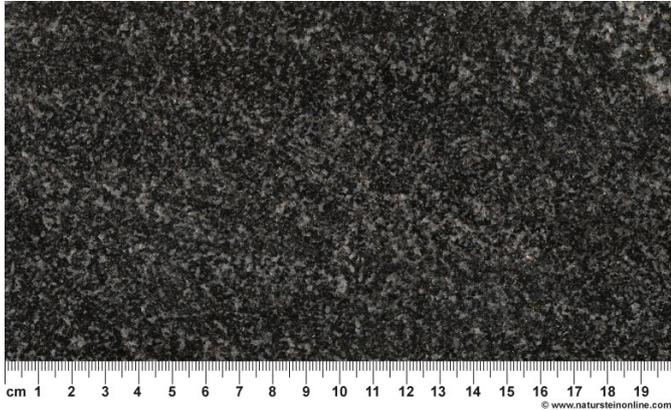

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz, Feinkörnig

Fundort:

Anzola d'Ossola/ Lago Maggiore
Italien

Handelsnamen:

ANZOLA, BAVENO NERO, DIORITO NERO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

Diorit

Alter: Paläozoikum

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

INSK Nummer:

26.8

INSK Nummer alt:

4.3.10

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

■ Technische Daten

Rohdichte:

3,06 t/m³

Druckfestigkeit:

243 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

233 MPa

Biegefestigkeit:

19,4 MPa

Wasseraufnahme:

0,33 Gew.-%

Thermische Dehnung:

0,62 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de