


## SIENA GIALLO

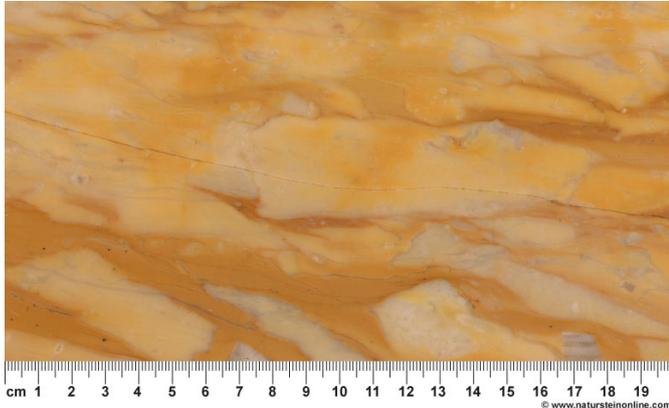

### Marmor

**Alter:** Jura

**Gesteinsgruppe:** Metamorphe Gesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,71 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

178 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

166 MPa

**Biegefestigkeit:**

25,8 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Gelb, weiß/hell, Beige

**Fundort:**

Colle Val d'Elsa / Siena  
Italien

**Handelsnamen:**

SIENA GIALLO, GIALLO DI SIENA

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

85.4

**INSK Nummer alt:**

9.4.8

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

0,1 Gew.-%

**Thermische Dehnung:**

0,4 mm/m/100K

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Mineralbestand

**Calcit:**96%

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de