


SERIZZO SEMPIONE

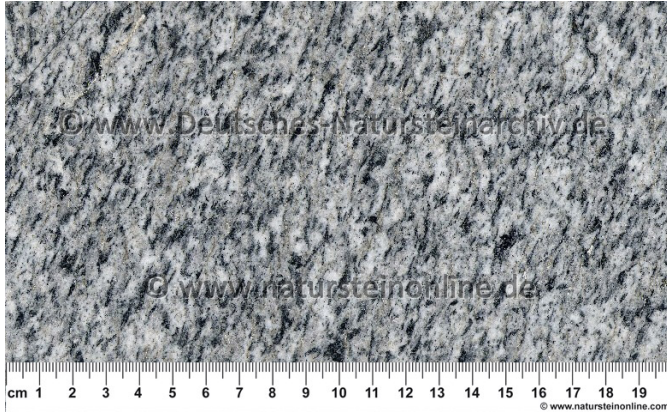

Gneis

Orthogneis

Alter: Paläozoikum

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Mattglanz erzielbar.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,64 t/m³

Druckfestigkeit:

161 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

150 MPa

Biegefestigkeit:

14 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Quarz:30%

Plagioklas:25%

Alkalifeldspat:26%

Biotit-Glimmer:10%

Muscovit-Glimmer:5%

Epidot:3%

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Hellgrau, Mittelkörnig

Fundort:

Crevoladossola + Trasquera + Varzo / Simplonpass
Italien

Handelsnamen:

SERIZZO SEMPIONE, SARIZZO SEMPIONE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

48.11

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

2,75 Gew.-%

Thermische Dehnung:

1,05 mm/m/100K