


## GEBHARTS FEINKÖRNIG

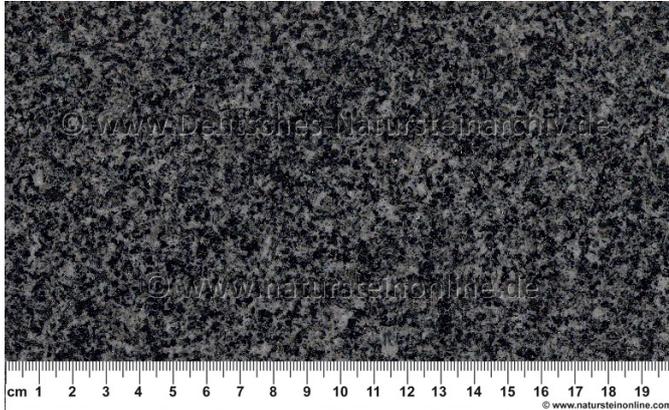

### Tonalit

**Alter:** Oberkarbon

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,803 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

209 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

183 MPa

**Biegefestigkeit:**

23,6 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Dunkelgrau, Feinkörnig

**Fundort:**

Gebharts/ Schrems  
Österreich

**Handelsnamen:**

GEBHARTS FEINKÖRNIG, SCHREMS FEINKÖRNIG

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

26.3

**INSK Nummer alt:**

4.2.2

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,16 Gew.-%

**Porosität:**

0,45 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de